

Ejercicio 1

Se desea fabricar un componente mediante el empleo de vía seca. Para ello se dispone de dos preimpregnados que se emplean de la siguiente forma:

- 4 capas de Prepreg-1
- 6 capas de Prepreg-2

Las características de ambos preimpregnados y de sus constituyentes se encuentran las tablas de este mismo enunciado.

Nomenclatura Prepeg: Tipo_Fibra/Resina/Fracción_Másica_Resina/ T_g (Curado 100 °C-1hora)/Espesor(mm)

Prepeg-1: CWR-200/Bisphenol-A/34%/90 °C/0.20

Prepeg-2: 3K Plain Carbon Fiber/Bisphenol-A/34%/120 °C/0.30

DENSITY OF CONSTITUENT MATERIALS	
Constituent	Density (g/cm ³)
Taiwan Ind. CWR-200 glass fiber	2.52
3K Plain Carbon Fiber Fabric	1.75
Bisphenol-A YUKALAC®LP1QEX	1.12

Se pide:

a) Calcular la densidad final del preimpregnado fabricado, indicando claramente cualquier hipótesis que estime oportuna para poder realizar los cálculos.

b) Se puede comprobar que hay una inconsistencia en los datos proporcionados para los prepreg-1 y prepreg-2, explique cuál es razonadamente y por qué no puede darse.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 2

Calcular el espesor teórico de un laminado compuesto por 3 capas de mat M4-450 (450 g/m^2) y dos capas de tejido de 800 g/m^2 , ambos de fibra de vidrio, utilizando una resina de poliéster para un porcentaje en refuerzo de 32% en peso de fibra. ($\rho_{\text{vidrio}}=2,6 \text{ g/cm}^3$ y $\rho_{\text{poliéster}}=1,15 \text{ g/cm}^3$).

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 3

Una empresa fabrica un componente a partir de una ruta pulvimetalúrgica. El componente está realizado con aluminio puro (sin alea). La ruta elegida inicialmente consiste en una compactación uniaxial del polvo con prensa de simple efecto. La pieza final consiste en un disco de 10 mm de altura y 30 mm de diámetro.

- a) A partir de las propiedades del polvo que se muestran a continuación y de la curva de comprensibilidad del polvo, diseñe la cavidad de la matriz para el prensado uniaxial (dimensiones requeridas), indicando los requerimientos (fuerza y recorrido) para la prensa. Realice las hipótesis que estime oportunas.

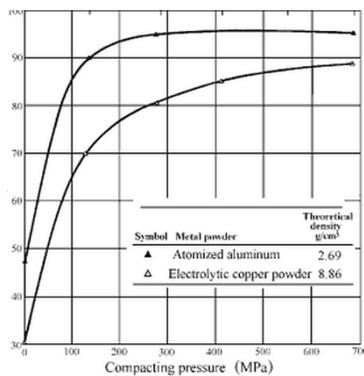

Powder	Particle size (μm)	Apparent density (g/cm ³)	Particle size (μm)	Tap density (g/cm ³)
Aluminum [32]	6.00 (a)	0.60 (b)	5.05 (a)	1.30

- b) ¿Cuál sería la densidad del compacto en verde? ¿Sería homogénea? Represente de manera esquemática la homogeneidad/heterogeneidad de la densidad a lo largo de la pieza, así como si tendrá algún efecto sobre la pieza final.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 4

Se dispone de un proceso de extrusión que realiza la extrusión de un perfil polimérico de sección circular de 6 mm de diámetro y 60 mm de longitud en la hilera a una velocidad de 120 mm/s. Determinar la longitud máxima de hilera con la que podría extruirse una sección anular de 3 mm de radio exterior y 1 mm de radio interior, considerando la misma velocidad sin modificar ningún parámetro del proceso.

Datos: $\mu = 10^3 \text{ Ns/m}^2$, $D = 25 \text{ mm}$, $w = 20 \text{ mm}$, $H = 4 \text{ mm}$, $\theta = 15^\circ$ y $L = 1.30 \text{ m}$

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 5

Se desea realizar la extrusión de un perfil polimérico de sección rectangular de 30 mm de ancho y 50 mm de longitud en hilera. Determinar el espesor de dicho perfil si se desea conseguir una velocidad de extrusión igual a la de una sección tubular de 6 mm de radio exterior y 2 mm de radio interior con la misma longitud de hilera, suponiendo que se fabrican del mismo material y a la misma temperatura, sabiendo que el husillo gira a una velocidad de 40 rpm.

Datos: $\mu = 103 \text{ Ns/m}^2$, $D = 28 \text{ mm}$, $w = 21 \text{ mm}$, $H = 4 \text{ mm}$, $\theta = 15^\circ$ y $L = 1.25 \text{ m}$

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white, abstract shape behind the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 6

En las condiciones actuales se está produciendo una pieza en forma de disco de 450 mm de diámetro y 50 mm de espesor. Se estima que si la pieza de fundición se solidifica un 25% más aprisa, el aumento en la resistencia a la tracción del material permitirá que la pieza sea más ligera (menor masa y menor volumen con la misma resistencia). Diseñe este proceso de fundición para lograrlo. Suponga, para este proceso en particular, la constante del molde es 3.4 min/cm^2 .


The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue, abstract background that resembles a stylized map or a splash of paint. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 7

Diseñe una mazarota cilíndrica, con altura igual a 2 veces el diámetro para que compense la contracción de una pieza fundida de $2 \times 8 \times 16$ cm (paralelepípedo) de manera que la misma solidifique un 25 % más tarde que la pieza.

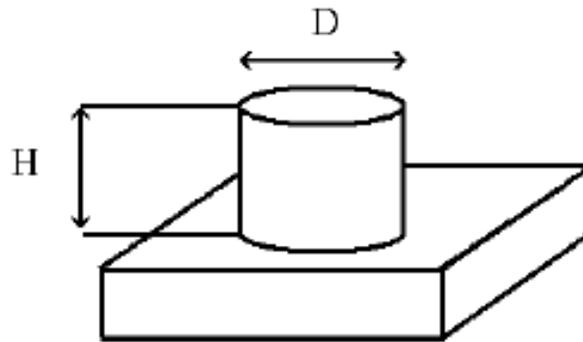

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 8

Una chapa de acero de 1 mm de espesor y con alta embutibilidad va a ser embutida con un macho de 50 mm.

- a. ¿Cuál será su mayor corte a medida para una única embutición?
- b. ¿Y si el macho fuera de 400 mm de diámetro?
- c. ¿Y si el material fuera de embutición normal, espesor 0.5 mm y el diámetro del macho 200 mm?

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white swoosh underneath, all contained within a yellow rectangular box.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 9

Una chapa de alto poder de embutición, con $\sigma_{ut} = 37 \text{ kg/mm}^2$, diámetro $D = 420 \text{ mm}$ y espesor $s = 0.8 \text{ mm}$, se embute con un macho de diámetro $d = 240 \text{ mm}$. Otro material de embutibilidad normal, con $\sigma_{ut} = 8 \text{ kg/mm}^2$, diámetro $D = 170 \text{ mm}$ y espesor $s = 0.5 \text{ mm}$, se embute con un macho de diámetro $d = 100 \text{ mm}$. Calcular en ambos casos la fuerza máxima de embutición.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white, curved underline that resembles a stylized '9' or a swoosh.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 10

En un taller de embutición se dispone de una prensa de doble efecto cuyo accionamiento principal consiste en un sistema hidráulico capaz de desarrollar una presión máxima de 200 kg/cm². Este sistema alimenta a un único cilindro hidráulico de 250 mm de diámetro. La carrera máxima de la prensa es de 408 mm.

Se dispone de discos de 600 mm de diámetro y espesores de 1, 2 y 3 mm, de chapa de acero normalmente embutible y de resistencia a la tracción 56 kg/mm², y se desean obtener piezas cilíndricas en un único estirado.

- a. Para cada espesor, determinar el diámetro de embutición para obtener la máxima altura de embutición posible, considerando que es una embutición cilíndrica, y también las características del material y de la prensa indicadas. Explique las opciones elegidas y los pasos seguidos (para la resolución de ambos apartados, considere las notas indicadas a continuación).

Nota 1: tome valores múltiplos de 25 para el diámetro de los machos de embutición.

Nota 2: como relación entre el diámetro del corte a medida (D), diámetro de punzón (d) y altura de embutición (h), para la embutición de piezas cilíndricas, utilice la expresión simplificada:

$$D = 1.1 \cdot (h + d)$$

- b. A la vista de los resultados obtenidos, indique cuál es la limitación para no poder aumentar la altura de embutición obtenida para cada espesor.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a background of a light blue and orange gradient with a subtle, abstract shape behind it.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70